

PRÜFBERICHT

über die

Eignungsprüfung des Leitkegels MORION ReflexKegel EU 750 mit Folientyp A gemäß den Technischen Lieferbedingungen für Leit- kegel (TL-Leitkegel 94) unter Beachtung der DIN EN 13422

Prüfbericht Nr. V4 - 07/2012 vom 18. Juni 2012

Dieser Prüfbericht umfasst 14 Seiten inkl. 2 Anlagen und darf nur vollständig weitergegeben oder veröffentlicht werden. Auszugsweise Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Bundesanstalt für Straßenwesen.

Bundesanstalt für Straßenwesen

Prüf- und Zertifizierungsstelle für Straßenausstattung
Notifizierungsnummer 0760

bast

Prüfbericht Nr. V4 - 07/2012

vom 18. Juni 2012

über die

Eignungsprüfung des Leitkegels MORION ReflexKegel EU 750 mit Folientyp A gemäß den Technischen Lieferbedingungen für Leitkegel (TL-Leitkegel 94) unter Beachtung der DIN EN 13422

ANTRAG

ANTRAGSTELLER: MORAVIA Gesellschaft für Verkehrszeichen und Signalgläser mbH
Rostocker Str. 10
65191 Wiesbaden

ANTRAG VOM: 10. Januar 2012

ANTRAGSACHE: Eignungsprüfung eines Leitkegels gemäß den Technischen Lieferbedingungen für Leitkegel (TL-Leitkegel, Ausgabe 1994) unter Beachtung der DIN EN 13422:2009

GEPRÜFTES MATERIAL

BEZEICHNUNG*: MORION ReflexKegel EU 750

BESCHREIBUNG: 2-teiliges System, oranger Kegelkörper; schwarzer Kegelfuß, Gewichtsklasse III, voll retroreflektierend
Konstruktionszeichnung siehe Anlage 1

HERSTELLER DER FOLIE*: ORAFOL Europe GmbH

BEZEICHNUNG DER FOLIE*: ORALITE 5431, RA1, A Construction Grade, bedruckt mit Siebdruckfarbe ORALITE 5018-030 (rot)

KENNZEICHNUNG DER FOLIE: ORALITE 5431LK RA1, A, PE gemäß DIN ISO 1043

ZUSTAND*: neu

PRÜFSTÜCKE (KEGEL): 5

PRÜFSTÜCKE (FOLIE): 3

* NACH ANGABEN DES ANTRAGSTELLERS

MESSMETHODE

MESSBEDINGUNGEN:

Prüfverfahren gemäß den Technischen Lieferbedingungen für Leitkegel (TL-Leitkegel 94), Abschnitt 4 bzw. DIN EN 13422

MESSGERÄTE:

Mini-Scan EZ der Fa. Hunter Lab zur Messung der Tageslichtbarkeit

LMT Retroreflexions-Messsystem GO-H 1400 / Retro 2000 zur Messung des spezifischen Rückstrahlwertes

LMT Leuchtdichtekamera L 1009 und

LMT Luxmeter B 360 zur Messung des spezifischen Rückstrahlwertes am Kegel

ABBILDUNGEN DES LEITKEGELS

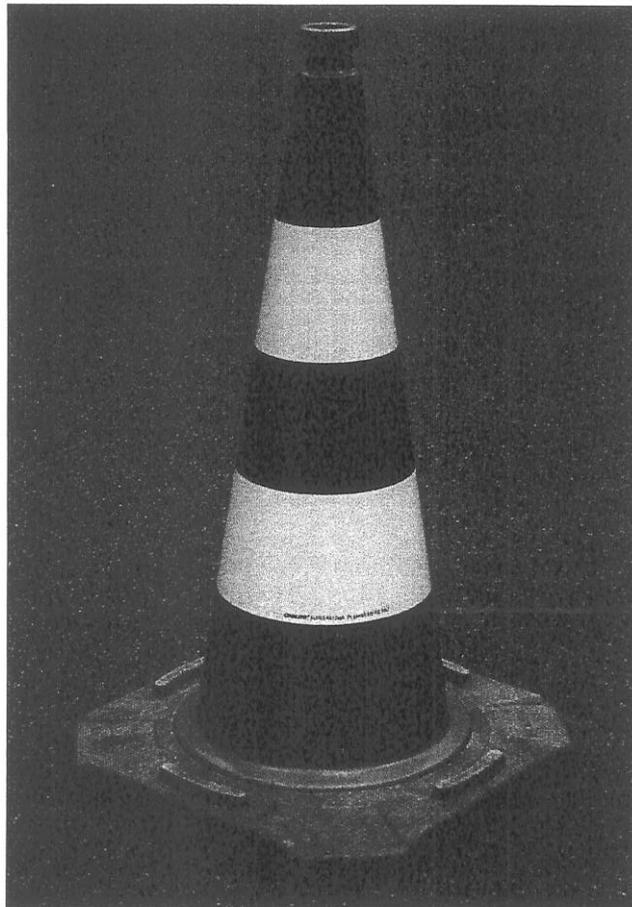


Bild 1: Ansicht des Leitkegels

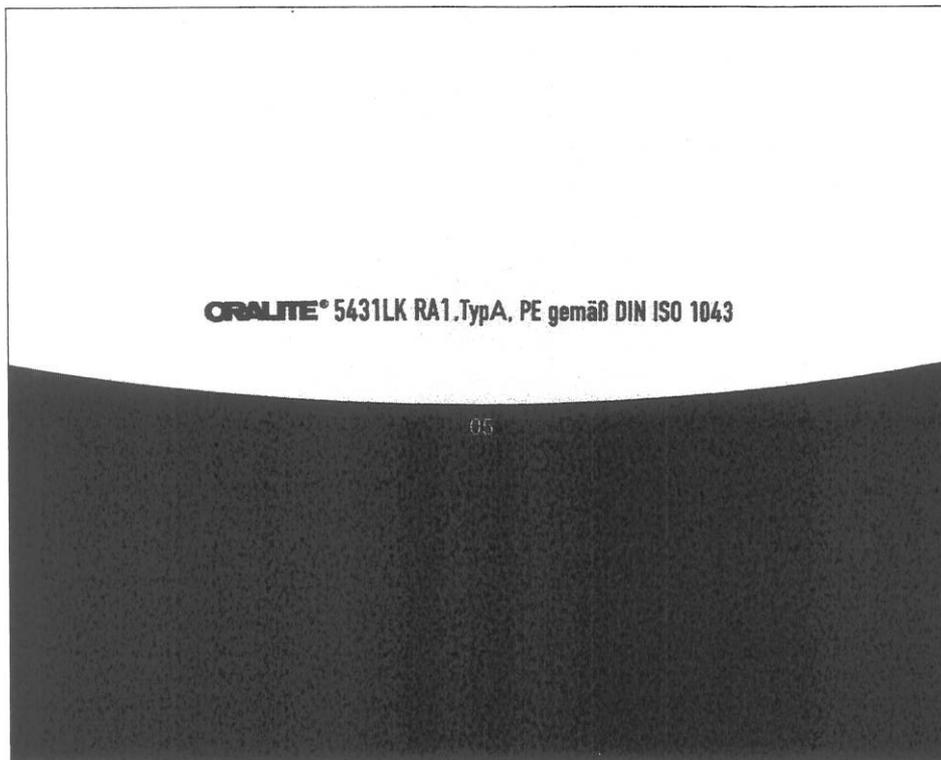


Bild 2: Ansicht des Folienmaterials

MESSERGEBNISSE

1. Bild, Abmessungen und Gewicht

(TL-Leitkegel und Abschnitt 4.1.1 / 4.1.2 / 6.2.4 der DIN EN 13422)

FORM UND ABMESSUNGEN

KEGELKÖRPER:

Die Abmessungen entsprechen innerhalb der Toleranzen von 5 % den angegebenen Abmessungen in der Konstruktionszeichnung (Anlage 1).

BILD DES PRÜFSTÜCKES:

Das Bild entspricht Zeichen 610 des Verkehrszeichenkataloges.

FORM UND ABMESSUNGEN KEGELFUß:

Die Abmessungen entsprechen innerhalb der Toleranzen von 5 % den angegebenen Abmessungen in der Konstruktionszeichnung (Anlage 1).

ABMESSUNGEN KEGELKOPF

AUßENDURCHMESSER:

57 mm

INNENDURCHMESSER:

37 mm

Die Abmessungen entsprechen innerhalb der Toleranzen von 5 % den angegebenen Abmessungen in der Konstruktionszeichnung (Anlage 1).

HÖHE EINES LEITKEGELS:

755 mm

STAPELHÖHE VON 2 LEITKEGELN:

805 mm

KONTINUITÄT DER RETRO-REFLEKTIERENDEN OBERFLÄCHEN: erfüllt

GEWICHT DER LEITKEGEL:

Prüfstück	Gewicht [kg]	Mittelwert [kg]
V4-07/2012-1	5,69	5,73
V4-07/2012-2	5,73	
V4-07/2012-3	5,76	
V4-07/2012-4	5,77	
V4-07/2012-5	5,72	

Tabelle 1: Gewicht der Prüfstücke

2. Kälteschlagprüfung

(TL-Leitkegel und Abschnitt 6.2.5 der DIN EN 13422)

$T_{\text{Prüf}} = (-18 \pm 2) \text{ °C}$:

Beobachtungswinkel	$\alpha = 20'$	Weiß		Rot	
		R'	R'_{min}^*	R'	R'_{min}^*
Messung vor Schlag	$[\text{cd}/\text{lx}\cdot\text{m}^2]$	73	45	16,1	12
Messung nach Schlag	$[\text{cd}/\text{lx}\cdot\text{m}^2]$	72	36	15,8	9,6
Änderung	[%]	- 1%	-	- 2%	-

Tabelle 2: Spezifische Rückstrahlwerte R' der Reflexfolie vor/nach der Kälteschlagprüfung

* Nach den Technischen Lieferbedingungen für Leitkegel beträgt die Anforderung an den spezifischen Rückstrahlwert R'_{min} nach dem Schlag 80 % des für den Folientyp geltenden Mindestwertes des spezifischen Rückstrahlwertes.

3. Fallprüfung

(TL-Leitkegel und Abschnitt 6.2.2 der DIN EN 13422)

$T_{\text{Prüf}} = 32 \pm 2 \text{ °C}$: Der Leitkegel weist keine Beschädigungen auf.

$T_{\text{Prüf}} = -18 \pm 2 \text{ °C}$: Der Leitkegel weist keine Beschädigungen auf.

4. Prüfung der Standfestigkeit

(TL-Leitkegel und Abschnitt 6.2.1 der DIN EN 13422)

Bei einer horizontalen Belastung mit 9,25 N auf den Leitkegelkopf tritt keine Bewegung des Leitkegels auf.

5. Lichttechnische Prüfungen

I. Prüfung des Farbortes und des Leuchtdichtefaktors des trockenen Leitkegels (TL und Abschnitt 6.1.2.1 der DIN EN 13422)

Die Messungen wurden am Folienmuster durchgeführt.

Prüf-Nr.	Farbe	x	y	β
V4-053/2011-001	Weiß	0,314	0,335	0,44
V4-053/2011-002	Weiß	0,314	0,335	0,44
V4-053/2011-003	Rot	0,634	0,330	0,07
V4-053/2011-004	Rot	0,625	0,331	0,08

Tabelle 3: Farbort und Leuchtdichtefaktor der retroreflektierenden Flächen

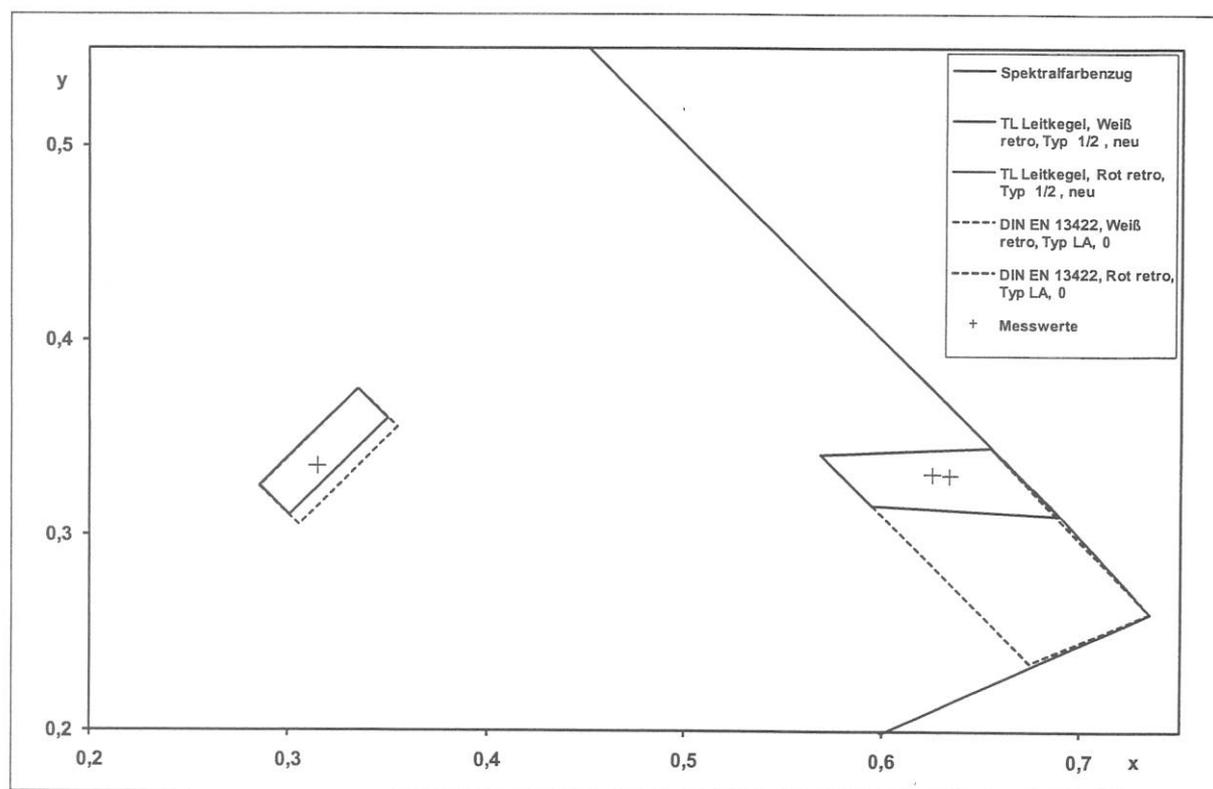


Bild 3: Farbort der retroreflektierenden Folie

II. Prüfung der spezifischen Rückstrahlwerte

Die Messungen wurden am Kegel durchgeführt.

a. am trockenen Leitkegel

(TL-Leitkegel und Abschnitt 6.1.2.4 der DIN EN 13422)

Beobachtungswinkel α		Weiß		Rot	
		R'	R' min	R'	R' min
12'	[cd/lx·m ²]	103	60	37	15,0
20'	[cd/lx·m ²]	64	45	15,5	12,0
2,0°	[cd/lx·m ²]	8,8	2,5	2,4	0,6

Tabelle 4: Spezifische Rückstrahlwerte R' in cd/lx·m² der Reflexfolie am Kegel (trocken)

b. am nassen Leitkegel

(TL-Leitkegel und Abschnitt 6.1.2.6 der DIN EN 13422)

Beobachtungswinkel α		Weiß		Rot	
		R'	R' min *	R'	R' min *
20'	[cd/lx·m ²]	64	36	14,2	9,6

Tabelle 5: Spezifische Rückstrahlwerte R' in cd/lx·m² der Reflexfolie am Kegel (nass)

* Nach den Technischen Lieferbedingungen für Leitkegel beträgt die Anforderung an den spezifischen Rückstrahlwert R' min am nassen Leitkegel 80 % des für den Folientyp geltenden Mindestwertes des spezifischen Rückstrahlwertes.

III. Prüfung der Tag-/Nachtgleichheit

(TL-Leitkegel und Abschnitt 6.1.2.5 der DIN EN 13422)

Die Messungen wurden am Kegel durchgeführt.

b _{rel}		[%]	0	-20	-40	-60	-80	100	80	60	40	20	0
L _{rel min}	-	[%]		40	60	80	80	80	80	80	60	40	
L _{rel}	Weiß	[%]	78,1	78,5	85,7	94,9	98,7	100,0	98,1	96,8	89,6	72,3	70,4
L _{rel}	Rot	[%]	89,2	91,2	94,1	95,7	97,1	100,0	97,2	96,3	92,8	89,9	87,9

Tabelle 6: Relative Leuchtdichteverteilung

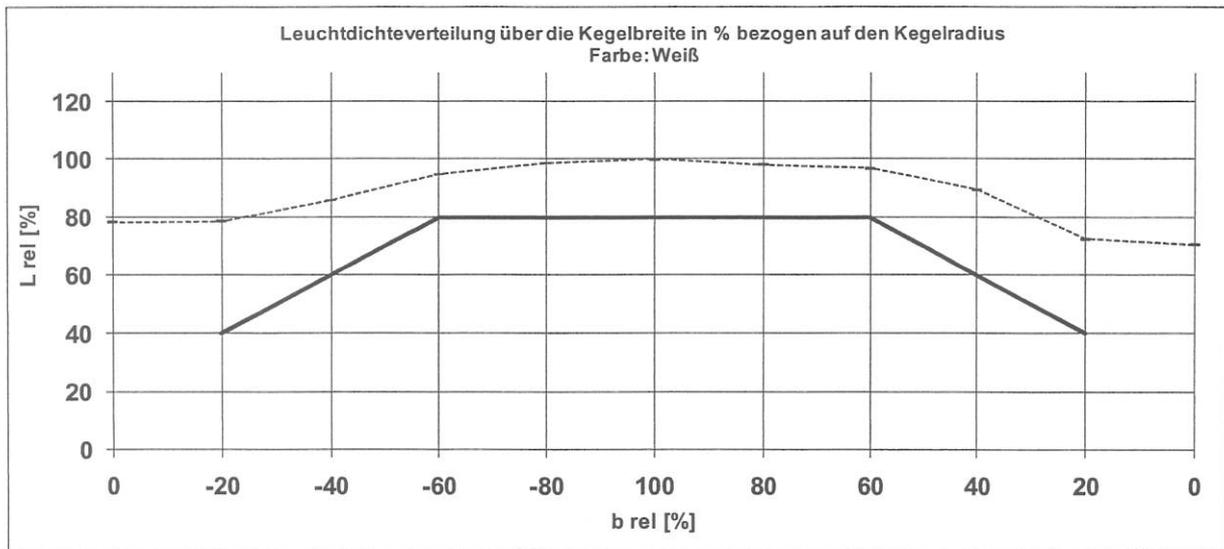


Bild 4: rel. Leuchtdichteverteilung über die Kegelbreite in % bezogen auf den Kegelradius (Weiß)

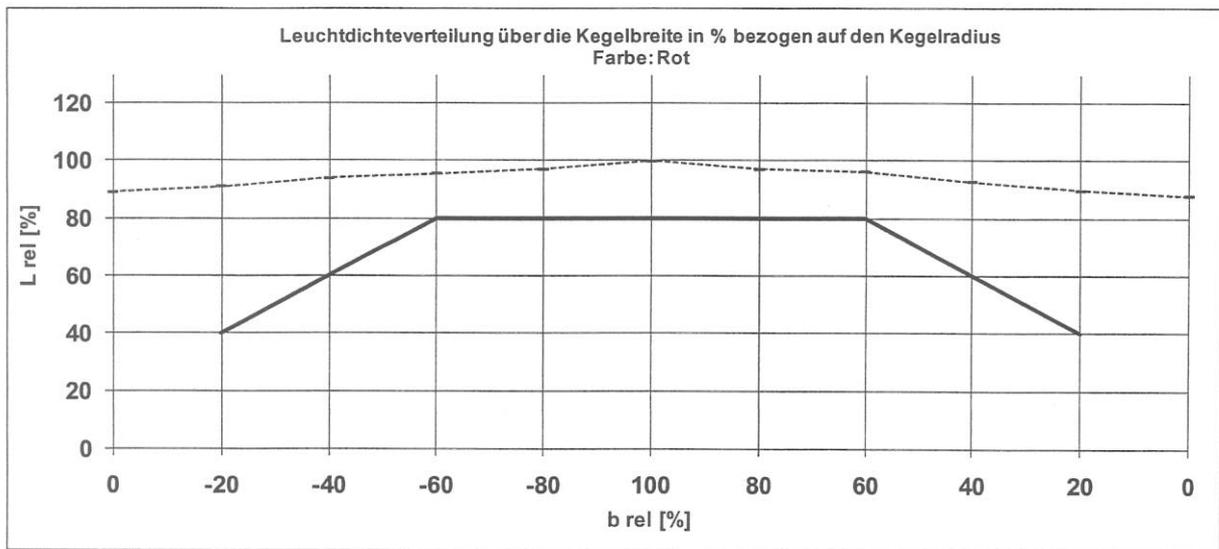


Bild 5: rel. Leuchtdichteverteilung über die Kegelbreite in % bezogen auf den Kegelradius (Rot)

IV. Spezifischer Rückstahlwert R' für nächtliche Anwendung

(Abschnitt 6.1.2.3 der DIN EN 13422):

Die Messungen wurden am Folienmuster durchgeführt.

Beobachtungswinkel α	Anleuchtungswinkel β_1 ($\beta_2=0^\circ$)	0,2°				0,33°				1°			2°		
		5°	15°	30°	40°	5°	15°	30°	40°	5°	15°	40°	5°	30°	40°
V4-053/2011-F1	Weiß	93	84	55	32	78	71	48	29	18,4	17,4	10,9	8,6	6,3	5,0
V4-053/2011-F2	Weiß	90	81	52	29	76	69	46	27	18,4	17,4	10,5	8,2	6,0	4,7
V4-053/2011-F3	Rot	23	20	12,8	7,8	19,4	17,3	11,4	6,6	5,2	4,7	2,8	2,5	1,6	1,2
V4-053/2011-F4	Rot	23	20	12,7	7,1	19,5	17,3	11,3	6,5	5,2	4,7	2,7	2,5	1,6	1,2
Mindestwerte (DIN EN 13422) Klasse R1A	Rot	14,5	-	6	2	10	-	4	1,8	-	-	-	1	0,5	0,5
	Weiß	70	-	30	10	50	-	24	9	-	-	-	5	2,5	1,5
Mindestwerte (DIN EN 13422) Klasse R1B	Rot	14,5	10	-	2	10	8	-	1,8	1,5	1	0,3	-	-	-
	Weiß	70	55	-	10	50	45	-	9	5	3	1,5	-	-	-

Tabelle 7: Spezifischer Rückstahlwert R' für nächtliche Anwendung

V. Tagessichtbarkeit von nicht retroreflektierenden Oberflächen

(Abschnitt 6.1.2.2 der DIN EN 13422):

Die Messungen wurden am Leitkegel durchgeführt.

Prüf-Nr.	Farbe	x	y	β
V4-053/2011-01 (außen)	Rot	entfällt		
V4-053/2011-01 (innen)	Rot	0,578	0,326	0,13

Tabelle 8: Farbort und Leuchtdichtefaktor der retroreflektierenden Flächen

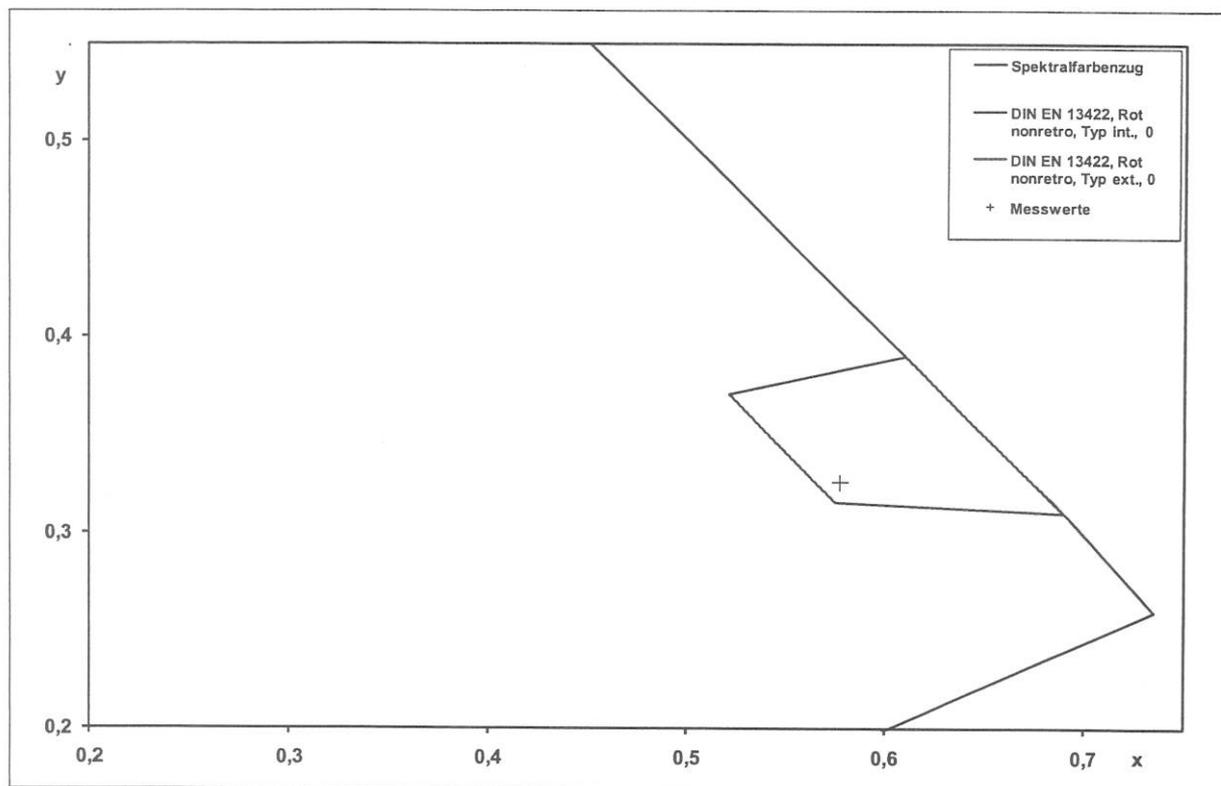


Bild 6: Tagessichtbarkeit der nicht retroreflektierenden Flächen

6. Prüfung der Haftung der retroreflektierenden Folien

(TL-Leitkegel und Abschnitt 6.2.3 der DIN EN 13422)

Die Folie löst sich entlang des Schnittes zu keiner Seite mehr als 25 mm vom Kegelförper.

7. Prüfung der Stapelfähigkeit

(TL-Leitkegel)

Die Prüfstücke lassen sich durch einfaches Anheben der Folie voneinander trennen. Die retroreflektierende Folie weist nach Abheben des Kegels keine Beschädigung auf.

8. Kennzeichnung

(TL-Leitkegel und Abschnitt 8 der DIN EN 13422):

Vorhandene Kennzeichnung

- auf dem Kegelfuß:

TL 750 KL III
 Reflexkegel EU
 MORION
 3 PVC, Herstelldatum

- auf dem Kegelpopf: MORION
Prüf-Nr. der BAST
- auf der retroreflektierenden Oberfläche ORALITE 5431LK RA1, A, PE gemäß
DIN ISO 1043

9. Lesbarkeit und Haltbarkeit der Kennzeichnung
(TL-Leitkegel und Abschnitt 8.3 der DIN EN 13422):

Schriftgröße der Kennzeichnungen

- auf dem Kegelfuß: 12 mm
- auf der retroreflektierenden Oberfläche: 5 mm

Haltbarkeit der Kennzeichnungen:

- Beim Abreiben (15 s) der durch Siebdruck aufgetragenen Farbe Rot mit einem wassergetränkten Tuch und einem mit Benzin getränkten Tuch veränderte sich die siebgedruckte Farbe nicht. Eine Kennzeichnung, die mit Siebdruck aufgetragen wird (s. Abschnitt 14), würde sich somit ebenfalls nicht verändern

10. Bewertung der Konformität (Abschnitt 9 der DIN EN 13422)

Eine Bewertung der Konformität gemäß Abschnitt 9 der DIN EN 13422 wurde **nicht** durchgeführt.

BEURTEILUNG

Die Beurteilung der Prüfmuster gemäß TL-Leitkegel 94 bzw. EN 13422 sowie die Klasseneinteilung kann Tabelle 9 entnommen werden.

Anforderung	TL-Leitkegel 94	Klasse gemäß TL	DIN EN 13422	Klasse gemäß DIN EN
Abmessungen des Kegelkörpers	erfüllt	o	erfüllt	S1
Bild des Leitkegels	erfüllt	o	<i>entfällt</i> o	
Form u. Abmessungen des Kegelfußes	erfüllt	o	erfüllt	o
Abmessungen Kegelpopf	erfüllt	o	erfüllt	o
Stapelhöhe von 2 Leitkegeln	erfüllt	o	erfüllt	o
Mindestgewicht der Leitkegel	erfüllt	III	erfüllt	W3
Tagessichtbarkeit der retroreflektierenden Flächen	erfüllt	o	erfüllt	LA
Tagessichtbarkeit der nicht retroreflektierenden Oberflächen	<i>entfällt</i> o		erfüllt	o
Spezifischer Rückstrahlwert (am Folienmuster)	<i>entfällt</i> o		erfüllt	R1A, R1B
Spezifischer Rückstrahlwert (am Kegel)	erfüllt	Typ A	erfüllt	R3
Relative Leuchtdichteverteilung	erfüllt	o	erfüllt	o

Anforderungen im nassen Zustand	erfüllt	o	erfüllt	WT1*
Standfestigkeit von Leitkegeln	erfüllt	o	erfüllt	o
Fallsicherheit von Leitkegeln	erfüllt	o	erfüllt	o
Haftung der retroreflektierenden Oberflächen	erfüllt	o	erfüllt	o
Kontinuität der retroreflektierenden Oberflächen	erfüllt	o	erfüllt	o
Kälteschlagfestigkeit	erfüllt	o	erfüllt	o
Stapelfähigkeit	erfüllt	o	erfüllt	o
Kennzeichnung	erfüllt	o	nicht erfüllt	o
Lesbarkeit der Kennzeichnung	erfüllt	o	erfüllt	o
Haltbarkeit der Kennzeichnung	erfüllt	o	erfüllt	o

Tabelle 9: Beurteilung, „o“ bedeutet: keine Leistungsklasse im Regelwerk vorhanden

* Die Nassmessung wurde, wie in den TL-Leitkegel 94 gefordert, am Leitkegel durchgeführt. Die Anforderungsklasse WT1 wurde deshalb durch Bezug zu der Tabelle 5 der DIN EN 13422 ermittelt.

Die Leitkegel werden **Gewichtsklasse III** sowie **Folien-Typ A** gemäß TL-Leitkegel zugeordnet.



Gesamtbeurteilung: Die eingereichten Prüfmuster **erfüllen** die Anforderungen gemäß den Technischen Lieferbedingungen für Leitkegel (Ausgabe 1994).

Dieser Prüfbericht enthält 2 Anlagen.


 (Dipl.-Ing. Markus Herpers)

Dieser Prüfbericht umfasst 14 Seiten inkl. 2 Anlagen und darf nur vollständig weitergegeben oder veröffentlicht werden. Auszugsweise Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Bundesanstalt für Straßenwesen.

ReflexKegel EU 750

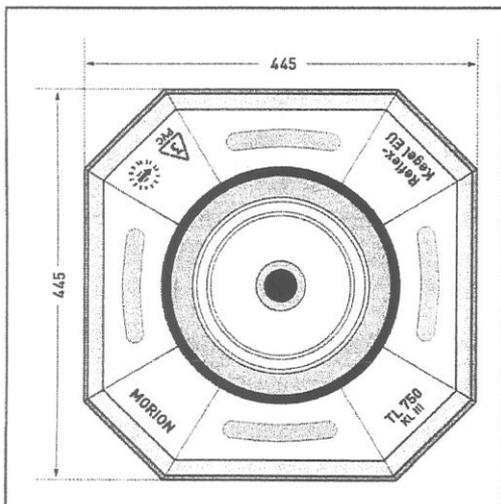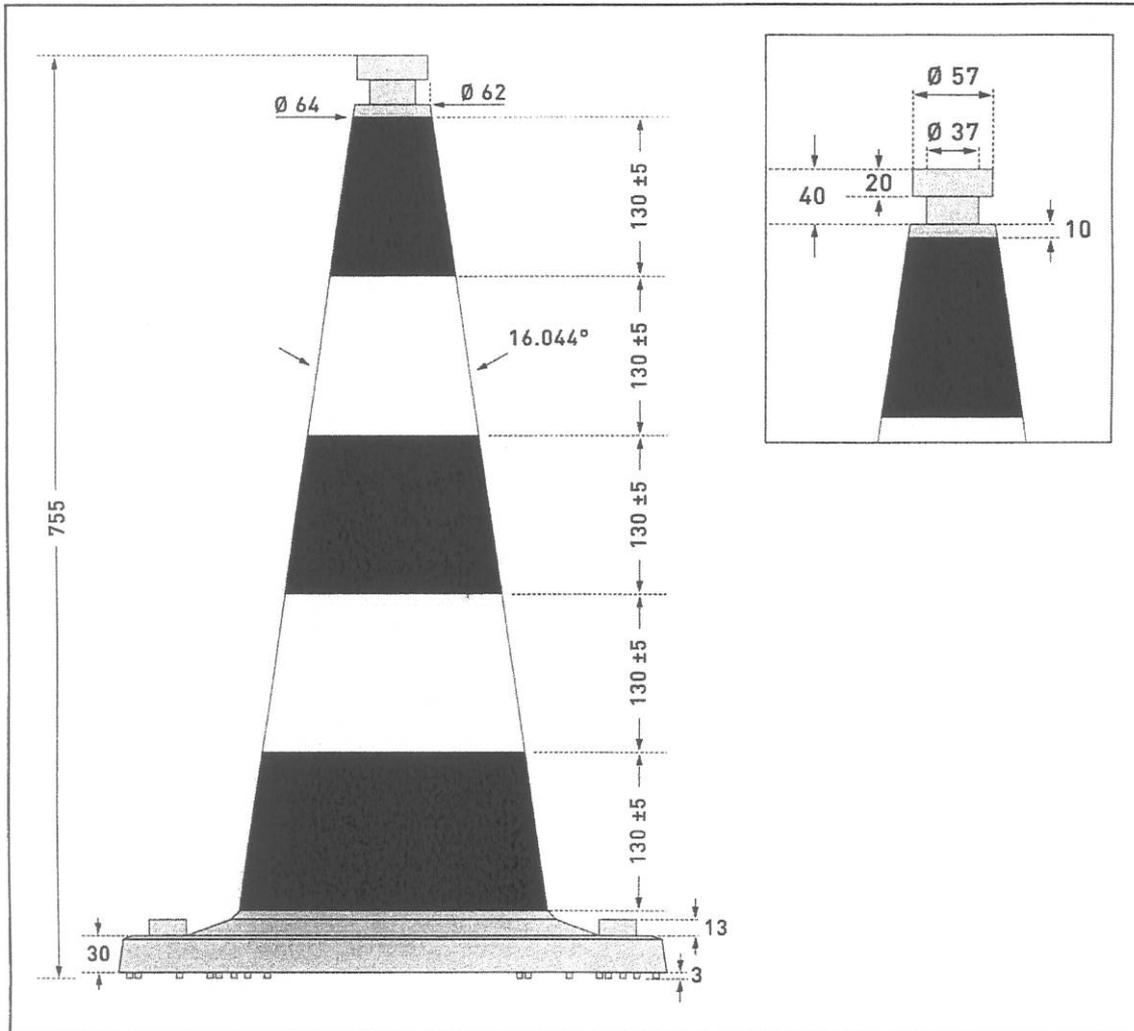

Komponente	Durchschnittliches Gewicht (g)
Kegelfuß	4.950
Kegelkörper	775
Reflexfolie	150
Gesamt	5.875

Erklärung zur Wiederverwendbarkeit / Entsorgung
(Abschnitt 6 der TL-Leitkegel)

MORION ReflexKegel EU sind so konzipiert, dass sich die Einzelteile trennen lassen, um sie einer gezielten Wiederverwendung, bzw. Entsorgung zuzuführen.

Das Kegeloberteil und der Kegelfuß sind durch eine Art Bajonettverschluss miteinander verbunden. Somit sind die Kegelfüße austausch- bzw. ersetzbar. Die nicht mehr gebrauchsfähigen Kegelfüße können in den Wiederverwertungskreislauf einfließen (Recycling).

Das Kegeloberteil ist aus Polyethylen (PE) und lässt sich nach dem manuellen Entfernen der Reflexfolie ebenfalls problemlos entsorgen. Gleiches gilt für die Folie an sich.

Alle drei Bestandteile des MORION ReflexKegels EU lassen sich - in jedem qualifizierten Kunststoff-Recycling-Betrieb - einzeln entsorgen, bzw. wiederaufbereiten.



Wiesbaden, 17. Januar 2012